



تأثیر سرعت چرخشی ابزار در شکل‌گیری ریزساختار در مقاطع جوش فولاد زنگنزن آستینیتی ۳۰۴ حاصل از فرایند جوشنگاری همزن اصطکاکی

محسن حاجی زاده^۱، سجاد امامی^۲، توحید سعید^{۲*}

۱- دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

۲- دانشکده مهندسی مواد، دانشگاه صنعتی سهند تبریز.

(دریافت مقاله: ۱۳۹۸/۰۵/۰۷؛ پذیرش مقاله: ۱۳۹۸/۰۷/۰۹)

چکیده

جوش‌های بدون درزی بر روی ورق‌های ۲ میلیمتری فولاد زنگنزن آستینیتی ۳۰۴ با روش جوشنگاری همزن اصطکاکی با سرعت‌های پیشروی ۱۵۰ میلیمتر بر دقیقه و سرعت‌های چرخشی ۴۰۰ و ۸۰۰ دور بر دقیقه ایجاد شد. مطالعات ریزساختاری توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی مجهز به سیستم پراش الکترون‌های برگشتی انجام شد. نتایج نشان داد که کسر بزرگی از مرزدانه‌های کوچک زاویه با وقوع بازیابی دینامیکی در ناحیه متاثر از عملیات ترمومکانیکی شکل گرفت. درصد بیشتری از این مرزها در نمونه جوشکاری شده با سرعت ۸۰۰ دور بر دقیقه به علت همراه داشتن حرارت و میزان تغییرشکل بالا توسعه یافت. کسر بزرگی از مرزدانه‌های بزرگ زاویه با وقوع تبلور مجدد دینامیکی پیوسته در ناحیه همzedه هر دو نمونه تشکیل شد. ریزساختار ظریف‌تری در ناحیه همzedه نمونه جوشکاری شده با سرعت چرخشی ۴۰۰ دور بر دقیقه، به علت همراه داشتن حرارت ورودی پایین به دست آمد. تصویر قطبی صفحات {111} نشان داد که اجزای بافت برشی ساده در ناحیه همzedه تشکیل شد و شدت مربوط به تصاویر قطبی با افزایش سرعت چرخشی افزایش یافت. توسعه اجزای بافت برشی ساده به طور ضمنی وقوع تبلور مجدد دینامیکی پیوسته را تایید می‌کند.

کلمات کلیدی: جوشنگاری همزن اصطکاکی، فولادهای زنگنزن، بازیابی دینامیکی، تبلور مجدد دینامیکی، بافت برشی

Influence of rotational speed on the development of microstructure in a friction stir welded 304 austenitic stainless steel

M. Hajizadeh¹, S. Emami², T. Saeid^{2*}

1-Faculty of Mechanical Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

2-Faculty of Materials Engineering, Sahand University of Technology, Tabriz, Iran

(Received 29 July 2019 ; Accepted 1 October 2019)

* نویسنده مسئول، پست الکترونیکی: Saeid@sut.ac.ir

Abstract

Friction stir welding was conducted on AISI 304 austenitic stainless steel sheet with dimensions of 100 mm × 100 mm × 2 mm. The FSW was performed at a welding speed of 150 mm/min and rotational speeds of 400 and 800 rpm. The results showed that high frequency of low angle grain boundaries (LAGBs) were formed through dynamic recovery in the thermo-mechanically affected zone (TMAZ). Higher amount of LAGBs were developed in the TMAZ of welded sample with 800 rpm due to the higher amount of strain and heat generated. High fraction of high angle grain boundaries were formed in the stir zone (SZ) of the welded samples through the occurrence of continuous dynamic recrystallization (CDRX). A very fine microstructure developed in the sampled welded with lower rotational speed. Analysis of texture using {111} Pole figures showed the formation of shear texture components in the SZ of both welded samples. The intensity of the obtained texture for the sample welded with 800 rpm was greater. The formation of shear texture components in the SZ of both samples implied the occurrence of CDRX mechanism.

Keywords: Friction stir welding, Stainless steels, Dynamic recovery, Dynamic recrystallization, Shear texture.

پرکاربردی هستند که امروزه در صنایع مختلفی مانند صنایع شیمیایی و پتروشیمی، هوا - فضا و تولید انرژی کاربرد دارند [5]. ذوب و انجام مجدد صورت گرفته در فرآیندهای مرسوم ذوبی، ترک خوردن تحت تنفس و حساس شدن در ناحیه متاثر از حرارت در فلز جوش این نوع فولادها را تغییر می‌کند [6]. از این‌رو در سال‌های اخیر تلاش‌هایی در راستای به کارگیری جوشکاری همزن اصطکاکی (FSW) بر روی این فولادها صورت گرفته است. مران و همکارانش امکان به کارگیری FSW بر روی فولاد زنگنزن آستینیتی 304 را بررسی کردند [7]. رینولد و همکارانش ساختار، خواص و تنفس‌های باقی‌مانده FSW فولاد 304L را بدون اشاره به سازوکارهای ترمیم بررسی کردند [8]. پارک و همکارانش [9]، مران و سانیورت [10] و قوع DRX را در ناحیه همزده فولاد 304 بدون اشاره به نوع سازوکار آن گزارش کردند. همچنان شکل گیری ریزساختار در ناحیه ساتو و همکارانش [11] شکل گیری ریزساختار در ناحیه همزده جوش 304L را در اثر وقوع DRX گزارش کردند و همچنین نشان دادند که ناحیه همزده عمده‌تاً از بافت تغییرشکل رشتہ‌ای <100> شکل یافته است. رضایی‌نژاد و همکارانش [12] با بررسی تحولات ریزساختاری فولاد 316L فرآوری شده با فرایند همزن اصطکاکی (FSP) با سرعت چرخشی 315 دور بر دقیقه و سرعت خطی 31/5 میلی‌متر بر دقیقه نشان دادند که دانه‌های بسیار ریزی در ناحیه همزده با اندازه‌های 50-200 نانومتر از دانه‌هایی با اندازه 40-30 میکرون فلز پایه توسعه

۱- مقدمه

فرآیند جوشکاری همزن اصطکاکی یکی از روش‌های اتصال در حالت جامد است که گرمای ایجادشده در اثر تغییرشکل پلاستیک و همچنین اصطکاک بین ابزار و قطعه کار باعث نرم شدن موضعی ماده در اطراف پین می‌شود که ترکیبی از حرکت دورانی و طولی آن، باعث حرکت ماده از جلوی پین به سمت پشت آن می‌شود و به این ترتیب عمل اتصال صورت می‌پذیرد [2]. از این‌رو حرارت و تغییر شکل نقش کلیدی در تحولات ریزساختاری ناحیه اتصال دارد. ماهیت جامد این فرآیند باعث شده است تا به عنوان روشی جایگزین برای فرآیندهای مرسوم ذوبی به کار گرفته شود. همچنین این فرآیند باعث بهبود خواص مکانیکی در ناحیه همزده (SZ) می‌شود [3]. خواص مکانیکی مطلوب بوجود آمده در SZ ناشی از تحولات ریزساختاری است که در درون ماده در حین جوشکاری ایجاد می‌شود. از جمله این تحولات می‌توان به فعال شدن برخی از سازوکارهای ترمیم در درون ماده اشاره کرد. میزان بالایی از کرنش پلاستیک و دمای بالا به مانند آنچه که در فرآیندهای تغییر شکل داغ رخ می‌دهد باعث فعال شدن چنین سازوکارهایی در درون ماده می‌شود. این سازوکارها عمده‌تاً شامل بازیابی دینامیکی (DRV) و تبلور مجدد دینامیکی (DRX) است که وقوع هر یک از این سازوکارها را انرژی نقص در چیدن و شرایط تغییر شکلی تعیین می‌کند [4]. فولادهای زنگنزن آستینیتی از جمله آلیاژهای مهندسی

۲- مواد و روش انجام آزمایش


دو ورق از جنس فولاد زنگنزن آستینیتی 304 AISI با ابعاد $100 \text{ mm} \times 2 \text{ mm} \times 100 \text{ mm}$ برای جوشکاری آماده شدند. فرآیند جوشکاری در جهت نورد نمونه‌ها با سرعت جوشکاری ۱۵۰ میلی‌متر بر دقیقه و سرعت‌های چرخشی ۴۰۰ و ۸۰۰ دور بر دقیقه به صورت بدون درز اعمال شد. برای این منظور از یک ابزار پایه کاربید تنگستنی با شانه ۱۶ و پین مخروطی $1/7 \text{ mm}$ با قطر ریشه $4/5 \text{ mm}$ و قطر نوک $3/5 \text{ mm}$ با ارتفاع استفاده شد. زاویه ابزار با جهت نرمال صفحه تحت جوشکاری ۳ درجه در نظر گرفته شد. در حین جوشکاری عمق فرودروی ۰/۲۵ EBSD ابتدا به صورت مکانیکی با خمیر الماسه ۱ و ۰/۲۵ میکرونی پولیش شدند و در نهایت با محلول 700 mL آب مقطر، 100 mL گلیسیرون و 80 mL پرکلریک اسید در دمای اتاق با ولتاژ 35 V به مدت 35 s به صورت الکتریکی پولیش شدند. جمع‌آوری و پردازش داده‌های EBSD در سیستم TSL-OIMTM و در مؤسسه پژوهشی اتصال و جوشکاری (JWRI) دانشگاه اوزاکای ژاپن صورت گرفت. این سیستم بر روی میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) JSM-6400 JEOLTM قرار گرفته بود و در ولتاژ 20 kV می‌کرد.

۳- نتایج و بحث

شکل (۱) نقشه‌های جهت‌گیری و مرزدانه‌ای و اطلاعات آماری مربوط به فلز پایه فولادهای زنگنزن تک فازی را نشان می‌دهند. در شکل‌های مربوط به نقشه‌های جهت‌گیری رنگ هر دانه بر اساس جهت‌گیری کریستالی است که نسبت به جهت نورد (RD) دارد. فلز پایه دارای دانه‌های هم محور درشت و مقدار قابل توجهی HAGBs هستند. به طوری که درصد بالایی مرزدانه‌های بزرگ زاویه را مرزهای شبکه مکان انطباق (CSL)

یافت. آن‌ها با مشاهدات ریزساختاری عمدۀ سازوکار احتمالی حاکم بر چنین تحولی را تبلور مجدد دینامیکی ناپیوسته (DDRX) گزارش کردند. در مطالعه دیگری، حاجیان و همکارانش خواص ریزساختاری فولاد ۳۱۶L فرآوری شده با روش FSP را مطالعه کردند [13]. آن‌ها با استفاده از مشخصه‌یابی تفرقه الکترون‌های برگشتی (EBSD) و میکروسکوپ الکترون عبوری (TEM) نشان دادند که DDRX ریزساختار بسیار ظریفی در ناحیه همزده با وقوع DDRX شکل گرفت. شکل‌گیری کسر بزرگتری از نابجایی‌ها در داخل ناحیه همزده را دلیلی بر وقوع سازوکار DDRX گزارش کردند. همچنین از وجود دانه‌های اصلی متشكل از چند دانه فرعی خبر دادند و نیز گزارش کردند که شکل‌گیری چنین دانه‌های فرعی نشان دهنده وقوع تبلور مجدد دینامیکی پیوسته است که مرزدانه‌های فرعی زاویه ناهمسوی خود را افزایش می‌دهد و به مرزدانه‌های بزرگ زاویه اصلی تبدیل می‌شوند. لیو و نلسون تحولات ساختار دانه و بافت فولاد ۳۰۴L را در فرآیند FSW با سرعت چرخشی ۳۵۰ دور بر دقیقه و سرعت خطی ۱۰۰ میلی‌متر بر دقیقه مطالعه کردند [14].

این محققین سازوکار عامل در شکل‌گیری ریزساختار در ناحیه همزده را عمدتاً DDRX با مهاجرت مرزدانه‌ها و متورم شدن آن‌ها عنوان کردند. مروری بر منابع مطالعاتی نشان می‌دهد که در مطالعات اولیه پژوهشگران امکان به کارگیری این فرآیند بر فولادهای زنگنزن آستینیتی را بررسی کرده‌اند. در حالی که در FSW مطالعات اخیر به نحوه پیدایش ریزساختار در حین FSW پرداخته شده است. با توجه به اینکه میزان تغییر شکل اعمالی در حین FSW از جمله عواملی است که به شدت تحولات ریزساختاری در ناحیه اتصال را تحت تاثیر قرار می‌دهد و با نظر به این‌که تاکنون در پژوهش‌های صورت گرفته است، تاثیر پارامترهای جوشکاری مورد مطالعه قرار نگرفته است. در این مطالعه تاثیر سرعت چرخشی ابزار بر ریزساختار و بافت حاصل از FSW بر روی نمونه‌های زنگنزن آستینیتی 304 با به کارگیری مشخصه‌یابی EBSD مورد مطالعه قرار گرفته است.

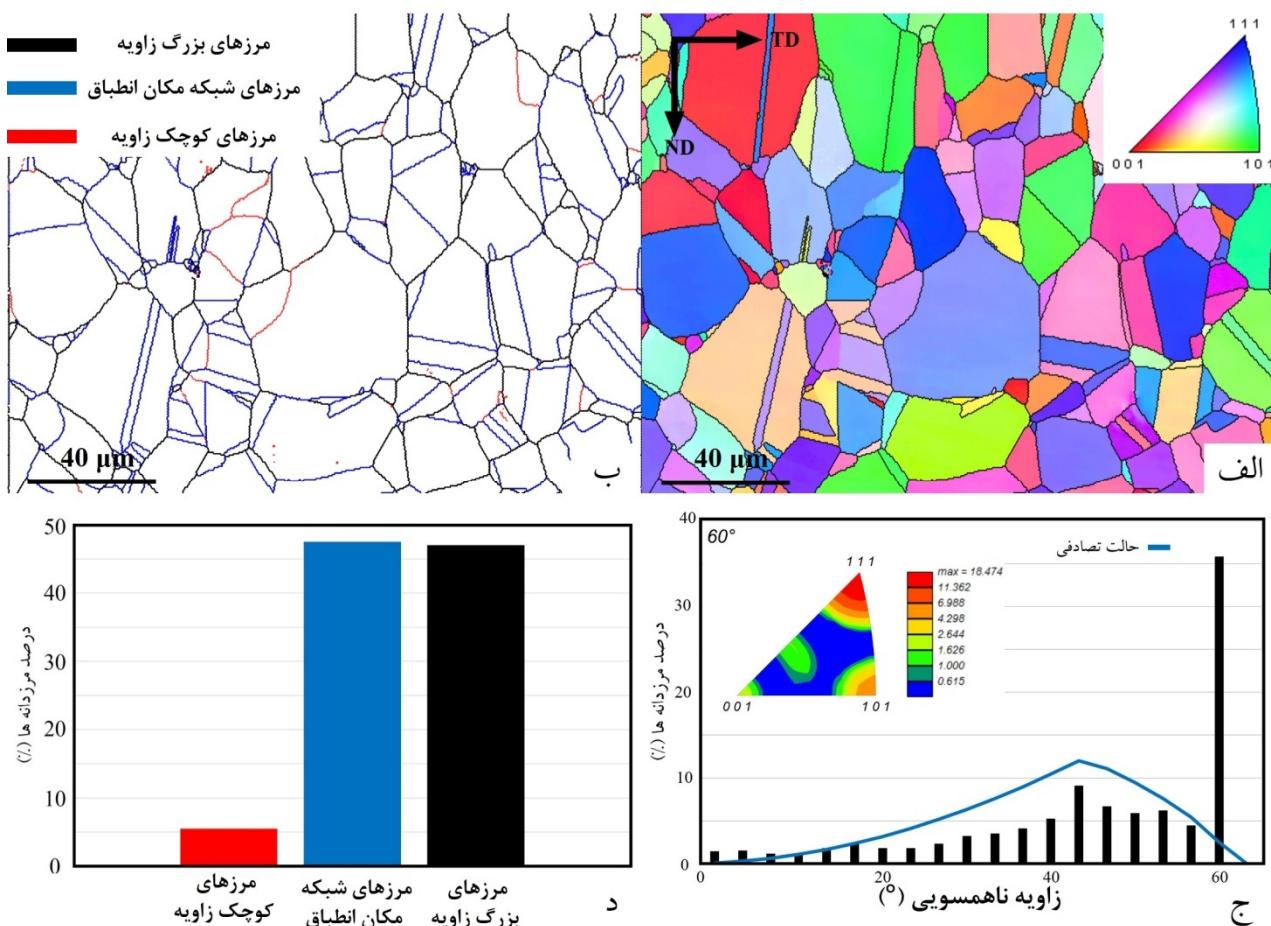

شکل ۱- داده‌های EBSD بدست آمده از فلز پایه در مقطع عمود بر جهت نورد (عمود بر جهت جوشکاری


(الف) نقشه جهت‌گیری فلز پایه، (ب) نقشه مرزدانه‌ای فلز پایه، (ج) منحنی تغییرات زاویه ناهمسوبی و (د) منحنی درصد نوع مرزدانه‌ها، مرزهای بزرگ زاویه و شبکه مکان انطباق به ترتیب با رنگ‌های سیاه، قرمز و آبی نشان داده شده‌اند. در شکل الف، مثلث راهنمای جهت‌گیری در کل متن مقاله مورد استفاده خواهد بود. حالت تصادفی مربوط به ریزساختاری می‌شود که دانه‌ها قادر جهتگیری ترجیحی (بافت) هستند.

در این ناحیه در اثر کرنش وارد شده از ابزار در حال چرخش دچار تغییر شکل پلاستیک می‌شود و تمایل دارند که خود را با جهت اعمالی کرنش وفق دهند. برای چنین انطباقی صفات لغزش آسان هر یک از دانه‌ها که به عنوان یک تک‌کریستال هستند و طوری چرخش می‌یابند تا خود را در جهت کرنش اعمالی قرار دهند. لذا چرخش این دانه‌ها به صورت اختیاری نیست و در جهت خاصی رخ می‌دهد. هم‌چنان دیده می‌شود که شکل‌گیری مرزدانه‌های کوچک زاویه و بزرگ زاویه نیز به صورت ناهمسانگرد هست و در جهت تغییرشکل اعمالی توسط ابزار صورت گرفته است. رفتار مشابهی در TMAZ آهن خالص گزارش شده است [16].

با مقایسه این اشکال و داده‌های آماری مرزدانه‌ای این ناحیه با

تشکیل می‌دهند. حضور پیکی باشدت بالا در زاویه ۶۰ درجه نشان می‌دهد که در ریزساختار فلز پایه درصد بالاتری از مرزهای شبکه مکان انطباق از نوع $\Sigma 3$ وجود دارد. مرزهای $\Sigma 3$ در واقع بیانگر رابطه جهت‌گیری دوقلویی درجه اول هستند که مشخصه آن‌ها چرخش ۶۰ درجه‌ای حول محور بلوری $<111>$ می‌باشد (شکل (۱-ج)). [15]

از آنجایی که فرایند اتصال از ناحیه TMAZ شروع می‌شود، مطالعه تغییرات ریزساختاری در این ناحیه اهمیت بسیاری دارد و می‌تواند اطلاعات مفیدی را در زمینه شکل‌گیری ریزساختار در حین FSW در اختیار قرار دهد. شکل (۲) نقشه جهت‌گیری و مرزدانه‌ای TMAZ را در سمت پیشونده جوش‌های شکل‌گرفته را نشان می‌دهد. مطابق با این شکل دانه‌های فلز پایه

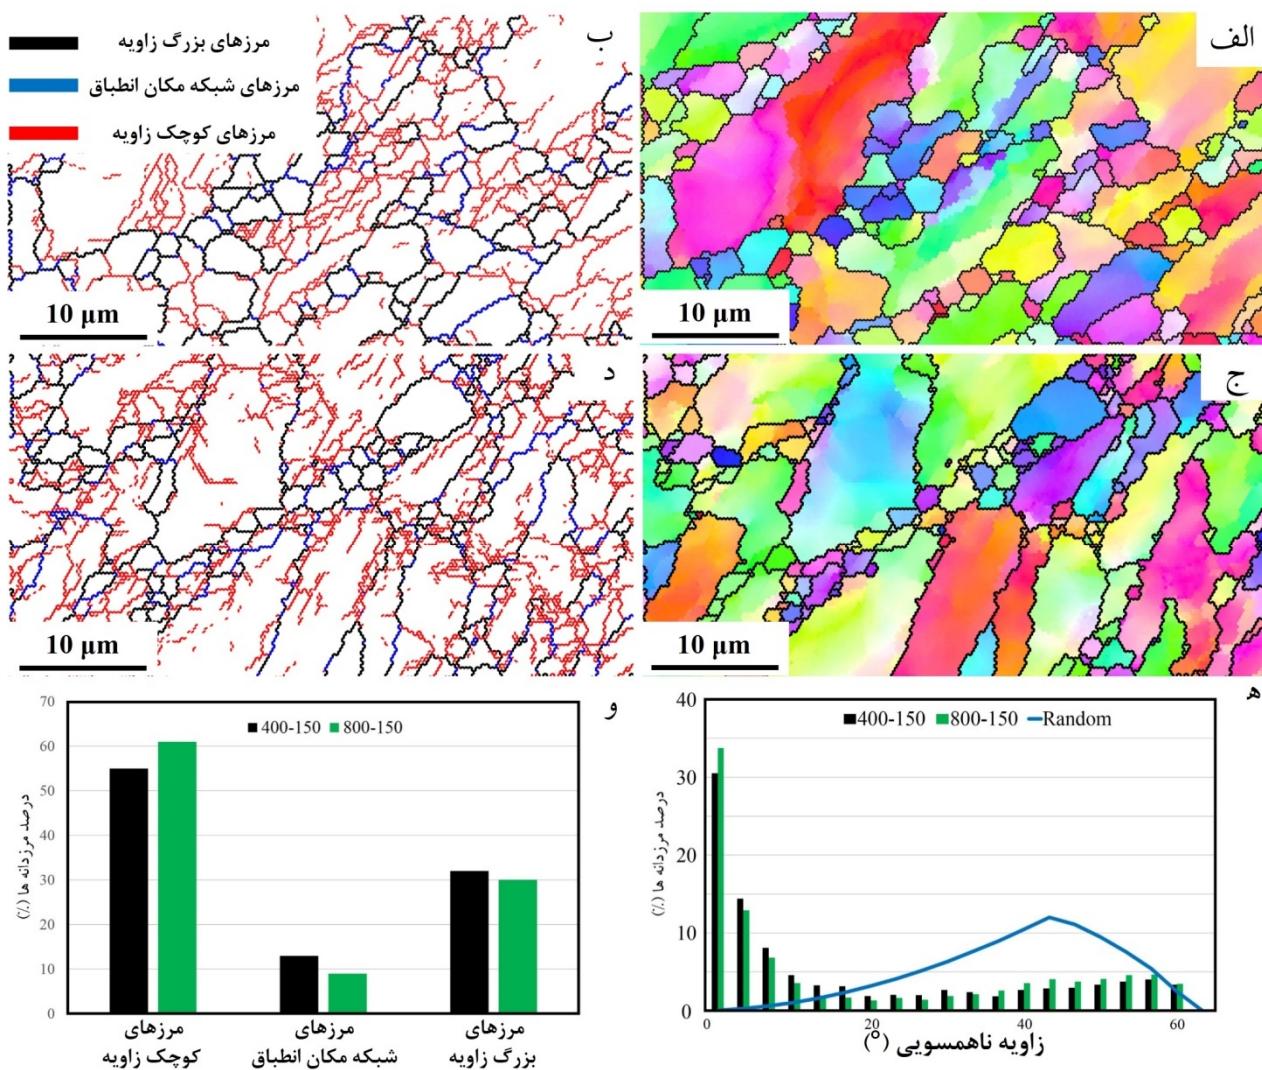


شکل ۲- (الف) و (ب) نقشه جهت‌گیری و مرزدانهای TMAZ نمونه 400 دور بر دقیقه، (ج) و (د) نقشه جهت‌گیری و مرزدانهای TMAZ نمونه 800 دور بر دقیقه، (و) و (ز) منحنی توزیع زوایای ناهمسویی و منحنی درصد نوع مرزدانه‌ها.

نابجایی‌ها با مرزهای شبکه مکان انطباق و در نهایت انحراف مرزهای شبکه مکان انطباق از روابط جهت‌گیری مطلوب می‌شود [18-19].

شکل (۳) نقشه‌های جهت‌گیری، مرزدانهای و اطلاعات آماری مربوط به SZ نمونه‌ها را نشان می‌دهد. با مقایسه این اطلاعات با نتایج TMAZ می‌توان دریافت که مقدار مرزهای فرعی با واردشدن به ناحیه SZ کاهش می‌یابد. از آنجایی که فرآیندهای صعود و لغزش نابجایی‌ها لازمه فرآیندهای ترمیم مواد می‌باشند، با افزایش دما تحرک نابجایی‌ها افزایش و انجام چنین سازوکارهایی شتاب می‌یابد. از این‌رو به عنوان نتیجه دیده می‌شود که در SZ مربوط به نمونه جوشکاری شده با سرعت

فلز پایه آشکار می‌شود که مقدار مرزهای دوقلویی در TMAZ در مقایسه با فلز پایه به مراتب کاهش یافته‌اند. مرزهای CSL رابطه جهت‌گیری مطلوب خود را در اثر کرنش و چرخش‌های دانه‌ای در حین فرآیند جوشکاری از دست می‌دهند. همچنین این مرزها در حین فرآیند تبلور مجدد و رشد دانه در حین آنلیل در ریزساختار توسعه می‌یابند. از این‌رو درصد این نوع مرزدانه‌ها در فلز پایه که مدت زمان طولانی‌تری در حین فرآیند تولید دماهای بالا را تجربه می‌کند، بیشتر است. رفتار مشابهی در ناحیه TMAZ فولاد SAF 2205 [15] و ریزساختار فولاد آستینیتی 304 به هنگام اعمال تغییر شکل داغ [17-19] گزارش شده است. کرنش و چرخش‌های دانه‌ای است که باعث واکنش

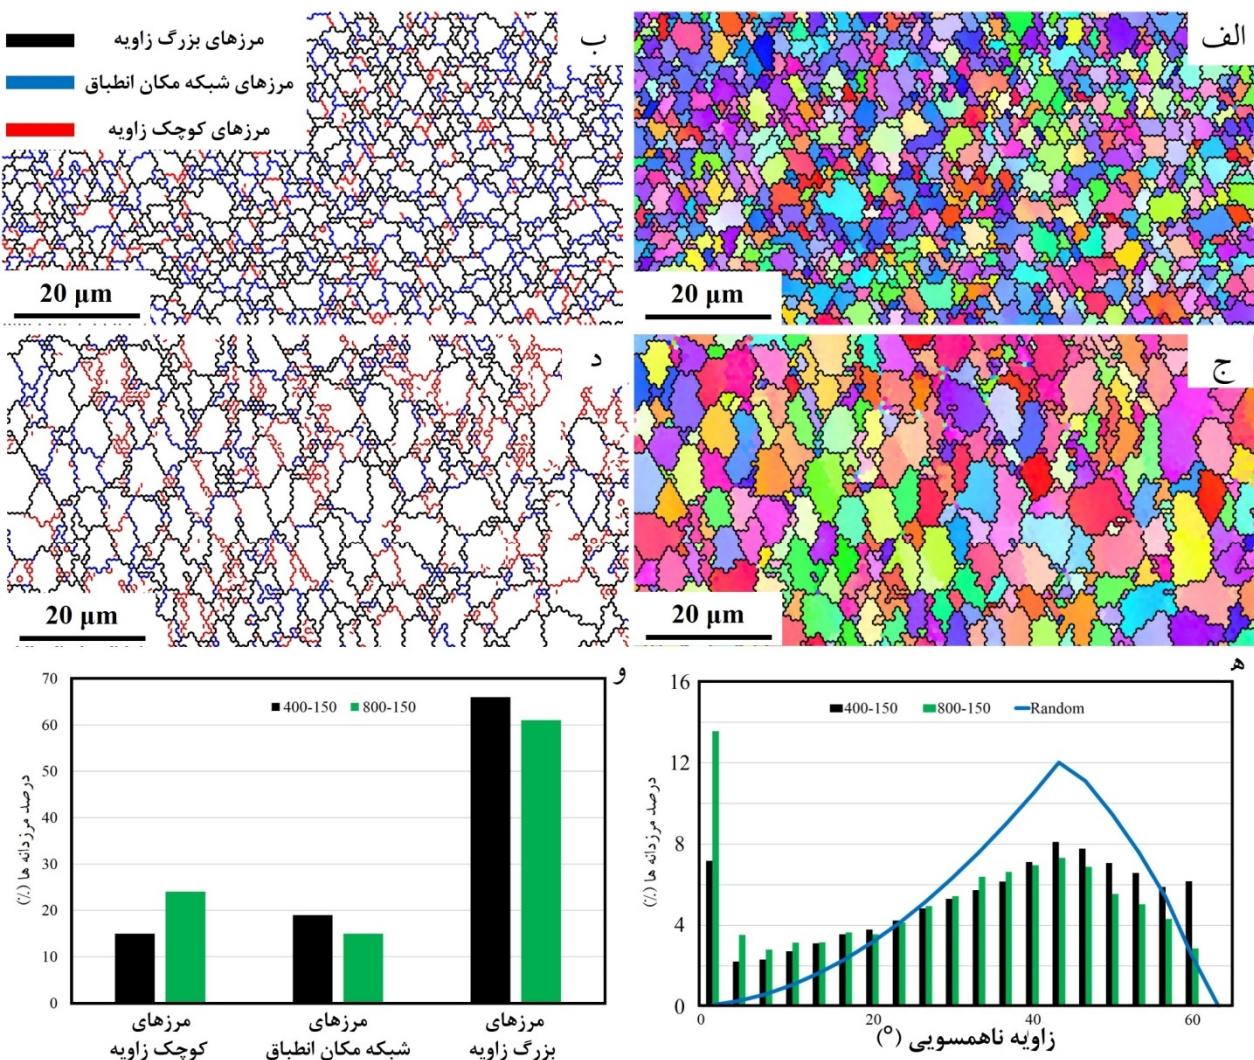


شکل ۳- (الف) و (ب) نقشه جهتگیری و مرزدانهای SZ نمونه 400 دور بر دقیقه، (ج) و (د) نقشه جهتگیری و مرزدانهای SZ نمونه 800 دور بر دقیقه، (ه) و (و) منحنی توزیع زوایای ناهمسوبی و منحنی درصد نوع مرزدانه‌ها.

مانند لغزش و صعود نابجایی‌ها که لازمه شکل‌گیری ساختارهای فرعی است، با افزایش دما افزایش می‌یابد. از طرفی افزایش دما باعث رشد دانه می‌شود [4]. از طرفی مطابق با رابطه (1) میزان حرارت ورودی در فرایند FSW با افزایش سرعت چرخشی افزایش می‌یابد [2].

$$Q = \left(\frac{4}{3}\right)\pi^2 \frac{\eta\mu R_s P r^3}{W_s} \quad (1)$$

در این رابطه η راندمان حرارت ورودی، μ ضریب اصطکاک، R_s سرعت چرخشی (دور بر دقیقه)، W_s سرعت پیشروی (میلیمتر بر دقیقه)، P فشار عمودی (پاسکال) و r شعاع شانه بر حسب میلی‌متر می‌باشد. بنابراین ریزساختار نمونه

چرخشی 800 دور بر دقیقه که دمای بیشتری نسبت به نمونه 400 دور بر دقیقه دریافت می‌کند، مرزهای کوچک زاویه بیشتری توسعه می‌یابد. همچنین دیده می‌شود که به علت حرارت ورودی بالا در نمونه 800 دور بر دقیقه ریزساختار درشت‌تری توسعه یافته است [4]. شکل‌گیری مرزهای فرعی همزمان با حذف نابجایی‌های اضافی و آرایش مجدد نابجایی‌ها به صورت مرزهای پایدار است. ساختارهای فرعی با شروع اعمال کرنش با برهمکش نابجایی‌های ایجاد شده در آن دمای بالا صورت می‌گیرد و نابجایی‌های غیرهم‌علامت هم‌دیگر حذف می‌کنند و نابجایی‌های هم‌علامت خود را به صورت دیواره از مرزهای فرعی با انرژی کم قرار می‌دهند. فرایند‌هایی

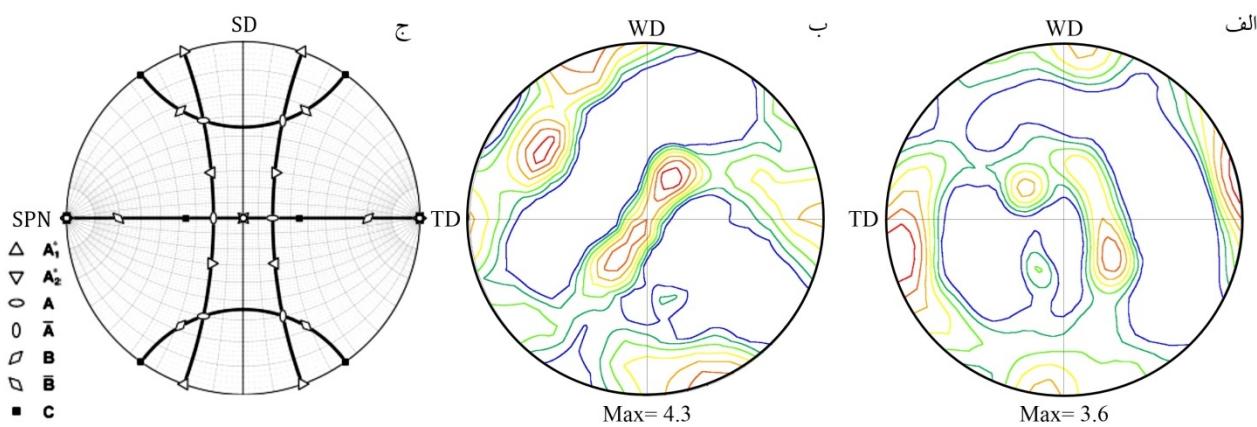

شکل ۴- تصاویر قطبی صفحات {111}: (الف) نمونه ۴۰۰ دور بر دقیقه، (ب) ۸۰۰ دور بر دقیقه و (ج) موقعیت ایده‌آل اجزای بافت برشی

که شدت بافت به دست‌آمده برای نمونه جوشکاری شده با سرعت چرخشی ۸۰۰ دور بر دقیقه بیشتر از ۴۰۰ دور بر دقیقه است. این رفتار مربوط به تفاوت میزان کرنش اعمالی در حین جوشکاری می‌باشد.

۴- نتیجه‌گیری

تحولات ریزساختاری و بافت ورق‌های فولاد زنگ‌زن آستنیتی در ناحیه اتصال شکل گرفته با روش FSW مطالعه شد. نتایج حاصل از آزمون EBSD نشان داد که در ناحیه TMAZ کسر بزرگی از مرزدانه‌های کوچک زاویه با وقوع فرآیند بازیابی دینامیکی توسعه یافت. اصلاح ریزساختاری شدیدی در اثر وقوع تبلور مجدد دینامیکی پیوسته در SZ هر دو نمونه مشاهده شد. تصویر قطبی صفحات {111} محاسبه شده نشان داد که اجزای بافت برشی ساده با چرخش ابزار در ناحیه همزده به وجود آمد. همچنین مطالعات بافتی شدت بیشتری برای تصاویر قطبی در نمونه جوشکاری شده با سرعت چرخشی ۸۰۰ دور بر دقیقه نشان داد.

منابع

- [1] Mishra, R.S., Ma, Z.Y., "Friction stir welding and processing", Materials Science and Engineering R, Vol. 50, pp. 1–7, 2005.
- [2] Mishra, R.S., De, P.S., Kumar, N., Friction stir welding and processing, Springer, Switzerland, 2014..
- [3] Sato, Y.S., Nelson, T.W., Sterling, C.J., "Recrystallization in type 304L stainless steel during friction stirring", Acta Materialia, Vol. 53, pp. 637–645, 2005.

جوشکاری شده سرعت چرخشی ۸۰۰ دور بر دقیقه که میزان حرارت ورودی بالاتری نسبت به سرعت چرخشی ۴۰۰ دور بر دقیقه دارد، دارای ریزساختاری درشت با کسر بالاتری از مرزهای کوچک زاویه است. همانند سایر روش‌های اعمال تغییر شکل پلاستیک، در FSW نیز تغییر شکل اعمال شده توسط ابزار در حال چرخش باعث چرخش شبکه بلوری و تغییر بافت اولیه ماده می‌شود. در این فرایند به علت گرمای شدیدی بافت در حین تغییر شکل در ناحیه اتصال ایجاد می‌شود. مانند آنچه که در حین فرایندهای تغییر شکل داغ در درون ماده رخ می‌دهد، برخی از سازوکارهای ترمیم وارد عمل می‌شوند که بر بافت نهایی ریزساختار شکل گرفته اثر می‌گذارند. از مهم‌ترین حالت‌های تغییر شکلی در فلزات و آلیاژها لغزش است که مسؤولیت چرخش بلورها در حین تغییر شکل را دارد. به هنگام لغزش، شبکه بلوری طوری می‌چرخد که جهت لغزشی فعال در امتداد نیروی واردشده قرار می‌گیرد و در نهایت باعث تغییر جهت‌گیری بلور می‌شود [4 و 20]. شکل (4) نتایج آنالیز بافت را در نقاط مختلف SZ نشان می‌دهد. برای نمایش بافت، از تصاویر قطبی صفحات {111} چارچوب محورهای ND، WD و TD استفاده شده است. همانطور که ملاحظه می‌شود، بافت حاصل در مناطق مختلف SZ شبیه به بافت برشی ساده است. با مقایسه تصاویر قطبی به دست آمده از نمونه‌ها و موقعیت ایده‌آل اجزای بافت برشی در تصویر قطبی استاندارد صفحات {111} دیده می‌شود که بافت ناحیه همزده عمدتاً از اجزای ^{*}A₁ و ^{*}A₂ تشکیل شده است. همچنین دیده می‌شود

- [13] Hajian M., Abdollah-zadeh A., Rezaei-Nejad S.S., Assadi H., Hadavi S.M.M., Chung K., Shokouhimehr M., "Microstructure and mechanical properties of friction stir processed AISI 316L stainless steel", Materials and Design, Vol. 67, pp. 82-94, 2015.
- [14] Liu F.C., Nelson T.W., "In-situ grain structure and texture evolution during friction stir welding of austenite stainless steel", Materials and Design, Vol. 115, pp. 467-478, 2017.
- [15] Emami S., Saeid T., Azari Khosroshahi R., "Microstructural evolution of friction stir welded SAF 2205 duplex stainless steel", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 739, pp. 678-689, 2018.
- [16] S. Mironov, Y.S. Sato, H. Kokawa, "Microstructural evolution during friction stir-processing of pure iron", Acta Materialia, Vol. 56, pp. 2602-2614, 2008.
- [17] A. Dehghan-Manshadi, H. Beladi, M.R. Barnett and P.D. Hodgson, "Recrystallization in 304 Austenitic Stainless Steel", Journal of Materials Science Forum, Vol. 467-470, pp. 1163-1168, 2004.
- [18] H. Mirzadeh, J.M. Cabreraa, A. Najafizadeh, P.R. Calvillo, "EBSD study of a hot deformed austenitic stainless steel", Materials Science and Engineering A, Vol. 538, 236-245, 2012.
- [19] D. Jorge-Badiola, A. Iza-Mendia, I. Gutierrez, "Study by EBSD of the development of the substructure in a hot deformed 304 stainless steel", Materials Science and Engineering A, Vol. 394, 445-454, 2005.
- [20] R.W. Fonda, K.E. Knippling, "Texture development in friction stir welds", Science and Technology of Welding and Joining, Vol. 16(4), 288-294, 2011.
- [4] Humphreys, F.J., Hatherly, M., Recrystallization and related annealing phenomena, 2nd edition, Elsevier, Oxford, 2004.
- [5] S. Kou, Welding metallurgy, 2nd Ed, John Wiley & Sons, New Jersey, 2003.
- [6] Tokita, S., Yokoyama, T., Kokawa, H., Sato, Y.S., Fujii, H.T, "Friction stir welding of grain boundary engineered 304 austenitic stainless steel", Proceeding of National Meeting of JWS, pp. 407-408, 2013.
- [7] Meran, C., Kovar, V., Alptekin, A., "Friction stir welding of AISI 304 austenitic stainless steel", Mat.-wiss. u. Werkstofftech, Vol. 10, pp. 829-835, 2007.
- [8] Reynolds, A.P., Tang, W., Gnaupel-Herold, T., Prask, H., Structure, "properties, and residual stress of 304L stainless steel friction stir welds", Scripta Materialia, Vol. 48, pp. 1289-1294, 2003.
- [9] Park, S.H.C., Sato, Y.S., Kokawa, H., Okamoto, K., Hirano, S., Inagaki, M., "Rapid formation of the sigma phase in 304 stainless steel during friction stir welding", Scripta Materialia, Vol. 49, pp. 1175-1180, 2003.
- [10] Meran, C., Canyurt, O.E., "Friction Stir Welding of austenitic stainless steels", Journal of Achievements in Materials and Manufacturing Engineering, Vol. 43(1), pp. 432-439, 2010.
- [11] Sato, Y.S., Nelson, T.W., Sterling, C.J., "Recrystallization in type 304L stainless steel during friction stirring", Acta Materialia, Vol. 53, pp. 637-645, 2005.
- [12] Rezaei-Nejad S.S., Abdollah-zadeh A., Hajian M., Kargar F., Seraj R., "Formation of Nanostructure in AISI 316L Austenitic Stainless Steel by Friction Stir Processing", Procedia Materials Science, Vol. 11, pp. 397 - 402, 2015.