



## بهبود مقاومت به ضربه فلز جوش فولاد کم آلیاژ استحکام بالای API X70 با اعمال لرزش الکترومغناطیس

مصطفی افضلی، رضا دهملایی<sup>\*</sup>، اسماعیل حجاجی

گروه مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز

(دریافت مقاله: ۱۳۹۶/۱۰/۰۳؛ پذیرش مقاله: ۱۳۹۷/۰۶/۲۴)

### چکیده

در این پژوهش تاثیر اعمال لرزش الکترومغناطیس بر ریزساختار و مقاومت به ضربه فلز جوش فولاد API X70 بررسی گردید. جوشنگاری با روش جوشنگاری قوسی تنگستن - گاز و با دو فلز پرکننده ER309L و ER80S-G و اعمال هم زمان لرزش الکترومغناطیس تحت ولتاژهای از ۰-۳۰ ولت انجام گردید. ریزساختار فلزات پایه و جوش با استفاده از میکروسکوپ های نوری و الکترونی رویشی بررسی شد. چقلمگی فلزات جوش در دماهای محیط، ۰°C و ۲۰°C - توسط آزمون ضربه چارپی تعیین گردید. بررسی های میکروسکوپی نشان داد با اعمال لرزش، ریزساختار فلز جوش ER80S-G، ظرفیت تر و جزایر مارتزیتی - آستینیتی (M/A) ریزتر و از پراکندگی یکنواخت تری برخوردار گردیده اند. مشخص شد که در اثر اعمال لرزش ساختار فلز جوش ER309L ریزتر و متوسط اندازه دندریت ها در فلز جوش از ۱۹  $\mu\text{m}$  به ۸/۰۱  $\mu\text{m}$  کاهش یافته و میزان فریت فلز جوش نیز حدود ۱۳ درصد افزایش یافته است. نتایج آزمون ضربه نشان داد که افزایش لرزش اعمالی باعث بهبود مقاومت به ضربه هر دو فلز جوش گردیده است. بهترین نتایج پس از اعمال لرزش تحت ولتاژ ۳۰ ولت بدست آمد، به طوریکه مقاومت به ضربه فلز جوش ER80S-G در دماهای محیط، ۰°C و ۲۰°C - به ترتیب به میزان ۵۳ و ۳۶ درصد و برای فلز جوش ER309L در دماهای محیط و ۰°C - به ترتیب به میزان ۱۸ و ۵ درصد افزایش یافت.

کلمات کلیدی: لرزش الکترومغناطیس، مقاومت به ضربه، جزایر M/A، فریت سوزنی، فولاد API-X70

## Improvement of Impact Toughness of API-X70 Steel Weld Metals with Electromagnetic Vibration

M. Afzali, R. Dehmolaie\*, E. Hajjari

Department of materials science and engineering, faculty of engineering, Shahid Chairman University of Ahvaz,  
Ahvaz,Iran

(Received 24 December 2017 ; Accepted 15 September 2018)

\*نویسنده مسئول، پست الکترونیکی: [Dehmolaie@scu.ac.ir](mailto:Dehmolaie@scu.ac.ir)

## Abstract

The effect of electromagnetic vibration on the microstructure and impact toughness of API-X70 steel weld metal was investigated. The welding was carried out by gas tungsten arc welding process and using filler metals including ER80S-G and ER309L. Electromagnetic vibration under voltages 0- 30 volts concurrent with welding was applied. The microstructure of the base and weld metals using optical microscope and SEM was studied. The impact energy of weld metals at TR, 0°C and -20°C using charpy impact test was measured. Microstructural investigations revealed that applying electromagnetic vibration have caused the finer and more uniform of Martensitic-Austenitic (MA) islands in the ER80S-G weld metal . The results showed that, due to electromagnetic vibration, the microstructure became finer and the average size of dendrites in the ER309L weld metal decreased from 18.19 to 8.01  $\mu\text{m}$ . The impact test result, illustrated that the applied vibration cause improvement of impact energy of weld metals at different temperature (TR, 0°C and -20°C). It was found that with vibration under 30V, impact energy of ER80S-D weld metal in TR, 0°C and -20°C was increased equal to 53, 29 and 36 percents, respectively. Besides for ER309L weld metal, the impact energy in TR and -20°C was increased equal to 18 and 5 percents, respectively. (TR= Room Temperature).

**Keywords:** Electromagnetic Vibration, Toughness, MA Islands, Acicular Ferrite, API-X70 Steel.

ناخالصی‌ها، که در بین آنها بیشترین گزارش جوانه زنی فریت سوزنی مربوط به ناخالصی‌های غیرفلزی و چگونگی توزیع، اندازه و دانسیته آنهاست [۱۰-۷]. ریزساختار انجامدادی فلز جوش و اندازه دانه‌ها به شدت بر خواص مکانیکی (انعطاف‌پذیری و مقاومت به ضربه) و حساسیت به ترک داغ موثر است [۱۱]. از روش‌های مختلفی نظری استفاده از فرایند جوشکاری با جریان پالسی، استفاده از مواد جوانه زا در حوضچه مذاب و تحریک خارجی (لرزش حوضچه جوش) در حین جوشکاری، برای ریز کردن دانه‌های فلز جوش استفاده می‌شود. برای تحریک خارجی و ایجاد لرزش در حوضچه مذاب از سه روش لرزش مکانیکی، امواج التراسونیک و لرزش الکترومغناطیسی استفاده می‌شود. برای اعمال لرزش الکترومغناطیسی، با قرار دادن یک سیم پیچ در نزدیکی قطعات مورد اتصال و اعمال نیروی متناوب به آن، میدان مغناطیسی ایجاد می‌گردد. خطوط میدان مغناطیسی با ایجاد ارتعاش در مذاب باعث ایجاد تلاطم بیشتر در مذاب و آزاد شدن گازهای محبوس شده در مذاب، توزیع بهتر ناخالصی‌ها و عناصر حل شده در مذاب حوضچه جوش و ریز شدن دانه‌های فلز جوش پس از انجاماد می‌گردد [۱۲]. ساکتیول و همکاران تاثیر لرزش بر خواص اتصال فولاد زنگ نزن ۳۱۶ را مطالعه کردند. نتایج آنها نشان داد که اعمال لرزش باعث ریزشدن ساختار و بهبود خواص مکانیکی گردیده است [۱۳].

## ۱- مقدمه

فولادهای<sup>۱</sup> API از جمله فولادهای میکروآلیاژی هستند که به دلیل داشتن استحکام و چقرمگی مناسب و جوش پذیری مطلوب کاربردهای گسترده‌ای در ساخت ظروف تحت فشار و خطوط انتقال در صنایع نفت و گاز دارند. به این فولادها عناصر میکروآلیاژی وانادیم، نیوبیم و تیتانیم اضافه می‌شوند که با ریزکردن دانه‌ها مقاومت در برابر شکست ترد را افزایش می‌دهند [۳-۱]. فرآیند جوشکاری متداول ذوبی به طور گسترده در اتصال فولادهای API برای ساخت مخازن تحت فشار، خطوط لوله انتقال نفت و گاز، کشتی‌ها و شناورها، سکوهای دریایی و غیره استفاده می‌شود [۴-۵]. در تولید این فولادها جهت دستیابی به استحکام مورد نظر مطابق استاندارد API، از تکنولوژی پیشرفته نورد گرم و سرد کردن کترل شده که نوعی عملیات ترمومکانیکی محسوب می‌شود، استفاده می‌گردد. اولین و مهم ترین هدف در فرآیند تولید این فولادها دست یابی به استحکام و چقرمگی بالا است، که در خطوط لوله نفت و گاز از اهمیت بالایی برخوردار است [۶]. با توجه به کاربرد گسترده این آلیاژ در شرایط مختلف آب و هوایی استحکام و بویژه چقرمگی این فولادها در دمای پایین از اهمیت بالایی برخوردار است. تشکیل فریت سوزنی به طور مهمی چقرمگی فلز جوش را تحت تاثیر قرار می‌دهد. فاکتورهای غالب در جوانه زنی فریت سوزنی عبارتند از اندازه دانه‌ها، نرخ سرد شدن و توزیع

## 2-روش تحقیق

در این پژوهش از ورق فولاد API X70 با ضخامت ۱۱ mm و دو فلز پرکننده ER309L و ER80S-G با قطر ۴/۲ mm استفاده شد. ترکیب شیمیایی فلزات پایه و پرکننده در جدول (۱) نشان داده شده است. طرح اتصال قطعات به صورت لب به لب و جناغی یک طرفه با زاویه پنج  $70^{\circ}$  با فاصله ریشه ۲ mm و ارتفاع ریشه ۱ mm مطابق با استاندارد ASME Sec.IX در نظر گرفته شد. عملیات جوشکاری با فرآیند قوس تنگستن گاز و با قطبیت مستقیم(GTAW-DCEN) تحت محافظت گاز آرگون با درصد خلوص ۹۹/۵ درصد، دبی ۱۵ lit/mm و با جریان جوشکاری ۱۳۵ آمپر، ولتاژ ۱۵ ولت و سرعت متوسط ۹ mm/s انجام شد.

اعمال لرزش حین جوشکاری با استفاده از یک میدان مغناطیسی متغیر تحت ولتاژهای اعمالی ۰، ۱۲، ۲۰ و ۳۰ ولت انجام گردید. شکل (۱) شماتیکی از دستگاه اعمال لرزش الکترومغناطیس را نشان می‌دهد. جهت ارزیابی ریزساختار نمونه‌هایی به ابعاد ۲۰×۱۰ mm<sup>2</sup> به طوری که خط جوش در وسط آن بود، جدا گردید. نمونه‌ها با استفاده از سنباده‌های کاربید سیلیسیوم از شماره ۶۰ تا ۲۰۰۰ سنباده زنی شده و سپس به کمک پودر آلومینیا با اندازه ذرات ۱ میکرون پولیش داده شدند.

جهت حکاکی فلز پایه و فلز پرکننده ER80S-G از محلول نایتال ۲٪ (۲ میلی لیتر اسید نیتریک و ۹۸ میلی لیتر الكل اتیلیک) و جهت حکاکی فلز پرکننده ER309L از محلول اسید اگزالیک ۱۰ درصد (۹۰ میلی لیتر آب مقطر و ۱۰ گرم اسید اگزالیک) استفاده شد.

جهت مطالعه ریزساختار از میکروسکوپ‌های نوری و الکترونی SEM مجهز به سیستم تحلیل نقطه‌ای EDS استفاده گردید. جهت تعیین میزان فریت فلز جوش ER309L از فریت اسکوپ و نمودار ساختاری WRC-1992 استفاده گردید. سپس متوسط اندازه دندریت‌های موجود در فلزات جوش با استفاده از نرم افزار Image-Pro Plus اندازه گیری شدند.

و اتناب و همکاران نشان دادند که اعمال لرزش فرacoتی روی فولادهای زنگ نزن فریتی باعث کاهش اندازه دانه‌های فلز جوش در سرعت‌های پایین جوشکاری شده و دانه‌های هم محور در منطقه مرکزی جوش در سرعت‌های بالای جوشکاری را افزایش می‌دهد [۱۴]. مالینوسکی و همکاران نشان دادند که با اعمال میدان مغناطیسی با فرکانس‌های ۰ تا ۳۰ هرتز، اندازه دانه‌ها در منطقه جوش کاهش و مقاومت به ضربه و چقرمگی بهبود یافته است [۱۵]. دهملاجی و همکاران نشان دادند که اعمال لرزش الکترومغناطیس بر اتصالات غیر مشابه فولاد مقاوم به حرارت HP و سوپرآلیاژ اینکولوی ۸۰۰ باعث کاهش اندازه دانه فلز جوش و حذف ناحیه مخلوط نشده در کناره‌های خط جوش فلز HP گردیده است [۱۶].

اتصالات جوش فولاد API 5L-X70 اساساً دارای مقاومت به ضربه پایین بویژه در دمای زیر صفر بوده و حساس به تردی هیدروژنی هستند. از طرفی جوشکاری و اتصال این آلیاژها اجتناب ناپذیر است.

بنابراین انتخاب فلز پرکننده مناسب جهت دسترسی به اتصالات جوش با چقرمگی مناسب و خواص مطلوب ضروری است. فلزات پرکننده از جنس فولاد زنگ نزن آستینیتی نظری ۳۰۹ L به دلیل داشتن استحکام مناسب، مقاومت به ضربه دمای پایین خوب، مقاومت به خوردگی عالی و کاهش حساسیت به تردی هیدروژنی در ناحیه متأثر از حرارت فولادهای API می‌تواند کاندیدای مناسبی برای اتصال این آلیاژها باشد. بعلاوه پیش‌بینی می‌شود که اعمال لرزش با اصلاح ریزساختار و کسترش ناحیه دندریتی هم محور ریز در فلز جوش باعث بهبود خواص مکانیکی بویژه مقاومت به ضربه اتصالات جوش این آلیاژ در دمای زیر صفر گردد. از این رو در این پژوهش تاثیر اعمال لرزش الکترومغناطیس تحت ولتاژهای اعمالی (۰-۳۰) ولت هم زمان با جوشکاری فولاد میکروآلیاژی API 5L-X70 بر ریزساختار و مقاومت به ضربه فلز جوش مورد بررسی قرار گرفته است.

جدول ۱- ترکیب شیمیایی فلزات پایه و پرکننده (درصد وزنی)

Fe	Ni	Mo	Ti	Nb	Cr	S	P	Mn	Si	C	عنصر
۹۷/۹۳	-	۰/۰۰۷	۰/۰۱۵	۰/۰۵۱	۰/۰۱۲	۰/۰۰۱	۰/۰۰۹	۱/۶۲	۰/۲۸	۰/۰۷	X70
۹۷/۵۴	-	۰/۴۸	۰/۰۰۵	۰/۰۱۷	۰/۰۴۶	۰/۰۰۶	۰/۰۲۵	۱/۱۷	۰/۶۱	۰/۱۵	ER80S-G
۵۶/۶۶	۱۴/۸	۰/۷۵	-	-	۲۵/۵	۰/۰۰۳	۰/۰۰۳	۱/۷۵	۰/۴۵	۰/۰۳	ER309L

جدول ۲- اندازه متوسط دندربیت ها در فلز جوش ER309L

شرایط مختلف لرزش	اندازه متوسط دندربیت ها ( $\mu\text{m}$ )
بدون لرزش	۱۸/۱۹
با لرزش	۸/۰

جدول ۳- میانگین عدد فریت فلز جوش ER309L حاصل از فریتوسکوپ

نمونه	میانگین عدد فریت
نمونه بدون لرزش	۵/۳
نمونه تحت ولتاژ اعمالی ۳۰ ولت	۶

دانه های ریز آستینیت توسط رسوبات نیترید تیتانیم، که از رشد دانه های آستینیت جلوگیری می کند، ایجاد می شود. با کاهش دما، تبلور مجدد به طور جزئی و یا کامل متوقف می شود و دانه های کرنش یافته به صورت کشیده تولید می شوند. پس از آن در مرحله پایانی نورد، برای رسیدن به ضخامت نهایی، کاهش ضخامت صورت می پذیرد و اندازه دانه های آستینیت توسط رسوبات کربونیتریدی نظری C(Ti,Nb) کاهش می یابد. پس از پایان نورد هسته های فریت در مرز دانه های آستینیت جوانه زده و این امر منجر به ساختار ریزدانه فریت هم محور و پرلیت می شود [۱۷].

جهت ارزیابی خواص ضربه فلزات جوش از آزمون ضربه چارپی طبق استاندارد ASTM E23 استفاده شد. از فلز جوش ER80S-G تعداد ۹ نمونه تهیه شد. آزمون ضربه در سه دمای ۰°C و -۲۰°C و در هر دما برای سه نمونه انجام گردید. از فلز جوش ER309L تعداد ۶ نمونه تهیه گردید که ۳ نمونه در دمای محیط و ۳ نمونه در دمای -۲۰°C تحت آزمون ضربه قرار گرفت.

### ۳- نتایج و بحث

#### ۱-۳- بررسی های ریز ساختاری

##### ۱-۱-۳- ریزساختار فلز پایه

شکل (۲) تصویر میکروسکوپ نوری و الکترونی از فلز پایه X70 API X70 را نشان می دهد. مطابق شکل فولاد دارای ساختار ریزدانه و حاوی دو فاز فریت و پرلیت است. در تصویر مناطق تیره نشان دهنده پرلیت و مناطق روشن فاز فریت را نشان می دهد.

همان طور که از شکل مشاهده می شود فریت موجود در ریزساختار به شکل های فریت پروپیوتکتوئید، فریت چندوجهی و فریت هم محور بوده که در مرحله تولید فولاد تشکیل گردیده اند فرآیند تولید فولادهای میکروآلیاژی، فرآیند نورد کنترل شده است که شامل عملیات نورد در دمای بالای تبلور مجدد آستینیت و هم زمان کاهش ضخامت می باشد.

#### ۲-۱-۳- ریزساختار فلزات جوش

شکل (۴) تصاویر میکروسکوپ نوری از فلز جوش ER80S-G در شرایط بدون لرزش و تحت شدت های مختلف لرزش الکترومغناطیس را نشان می دهد. همان طور که دیده می شود با افزایش شدت لرزش اعمالی ریز ساختار ظریف تر و اندازه دانه ها کوچک تر شده است.

استفاده از هم زدن حوضچه مذاب به روش الکترومغناطیس، به دو دلیل می تواند منجر به ریز شدن دانه های فلز جوش شود. اول، به دلیل شکسته شدن نوک دندربیت ها در ناحیه خمیری و جدا شدن دانه های نیمه ذوب شده در مرز ذوب و ورود آنها به حوضچه مذاب حین اعمال لرزش می تواند مراکز


سرد شدن سریع‌تر جوش به دلیل اعمال لرزش باشد(شکل ۴-ج). ریزساختار نمونه تحت ولتاژ لرزش ۲۰ ولت را نشان می‌دهد که مشابه نمونه(۴-ب) بوده با این تفاوت که به دلیل لرزش شدیدتر و تلاطم بیشتر مذاب، جزایر M/A کوچک‌تر و اندازه‌ی دانه‌ها ظرفی‌تر شده است. ریزساختار نمونه تحت ولتاژ لرزش ۳۰ ولت در شکل(۴-د) نشان داده شده است. در این شکل ریزساختار نسبت به نمونه‌های قبلی ظرفی‌تر و ریزتر بوده و شامل فریت سوزنی است. حضور فریت سوزنی در این شرایط نشان دهنده مکان‌های بیشتر جوانه‌زنی ناشی از اعمال لرزش ۳۰ ولت است. اعمال لرزش تحت ولتاژ ۳۰ ولت از طرفی باعث ریزتر شدن رسوبات (جدول ۲) و توزیع یکنواخت تر آنها در فلز جوش و از طرف دیگر باعث شکست بیشتر نوک دندانی‌ها و جدا شدن دانه‌های نیمه ذوب شده در مرز ذوب می‌شود که هر دو عامل بویژه رسوبات باعث افزایش مراکز جوانه‌زنی فریت سوزنی و لذا سهولت تشکیل آن می‌گردد [۱۸]. تصاویر SEM مربوط به فلز جوش ER80S-G قبل و بعد از اعمال لرزش در شکل(۵) نشان داده شده است.

ریز شدن و توزیع بهتر جزایر M/A با افزایش شدت لرزش اعمالی در این تصاویر به وضوح قابل مشاهده است. شکل(۶) ریز ساختار میکروسکوپ نوری فلز جوش ER309L بدون لرزش و با لرزش اعمالی ۳۰ ولت را نشان می‌دهد. فلز جوش ER309L در مد انجام‌دادی فریتی - آستینیتی (FA) انجامد می‌یابد.

در این مد انجام‌دادی، انجامد با جوانه‌زنی فریت دلتا شروع می‌شود و در ادامه طی یک واکنش پریتکتیک - یوتکتیک، آستینیت در طول مرزهای سلولی و اسکلتی فریت ایجاد می‌شود [۱۱]. تصاویر SEM مربوط به فلز جوش ER309L قبل و بعد از اعمال لرزش در شکل(۷) نشان داده شده است. شکسته شدن و ریزتر شدن دندانی‌ها به وضوح در شکل قابل مشاهده است. شکل(۶) نشان می‌دهد که میزان فریت فلز جوش بعد از اعمال لرزش افزایش یافته است.

برای بررسی تاثیر لرزش الکترومغناطیس بر میزان فریت فلز


جوانه‌زنی ناهمگن در مذاب را افزایش داده و منجر به ریزدانگی شود [۱۹]. دلیل دیگر می‌تواند کاهش دمای حوضچه مذاب و پایداری بیشتر جوانه‌های ناهمگن در حوضچه مذاب ناشی از تلاطم بیشتر و هم‌زدن حوضچه جوش و در نتیجه انتقال هم‌رفتی حرارت حوضچه جوش در اثر اعمال لرزش الکترومغناطیس باشد. جوانه‌زنی ناهمگن بر روی رسوبات موجود در فلز جوش، حاصل از عناصر آلیاژی کاربیدزا و نیتریدزا (نظیر نیوبیوم، تیتانیوم و کروم) نیز می‌تواند صورت گیرد. لذا با اعمال لرزش این جوانه‌ها به میزان بیشتری در حوضچه‌ی جوش پایدار شده و مراکز جوانه‌زنی را افزایش می‌دهد و منجر به ریزدانگی می‌شود.

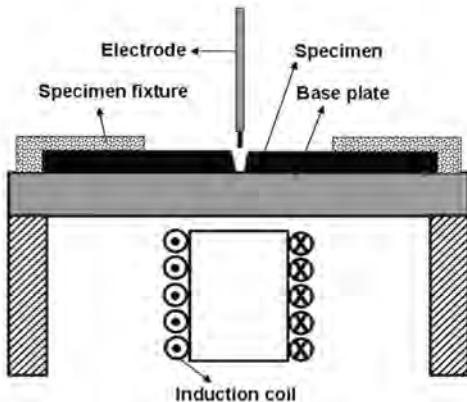


شکل ۱- تصویر شماتیک دستگاه لرزش الکترومغناطیس [۱۶].

شکل(۴-الف) نشان می‌دهد که ریزساختار نمونه بدون لرزش شامل فریت مرزدانه‌ای، فریت ویدمن اشتاتن و جزایر M/A است، که در مرزدانه‌های فریت قرار گرفته اند. از شکل مشاهده می‌شود که جزایر M/A در نمونه بدون لرزش به صورت یک شبکه پیوسته بوده و از آنجا که این جزایر مناطق تردی هستند باعث افت خواص مکانیکی از جمله خواص ضربه می‌شود [۲۰].

شکل(۴-ب) نشان می‌دهد که ریزساختار نمونه تحت ولتاژ لرزش ۱۲ ولت، بیشتر شامل فریت چندوجهی به همراه جزایر M/A است که این جزایر در این شکل برخلاف نمونه بدون لرزش، فاقد شبکه پیوسته بوده و به صورت پراکنده شکل گرفته‌اند. این مورد می‌تواند به دلیل تلاطم بیشتر مذاب و

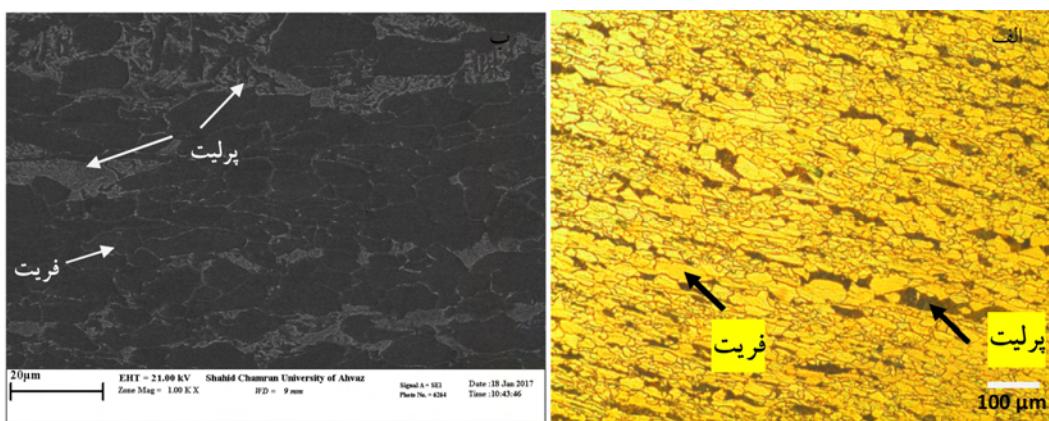

شکل ۲- تصاویر میکروسکوپی از ریزساختار فلز پایه فولاد X70

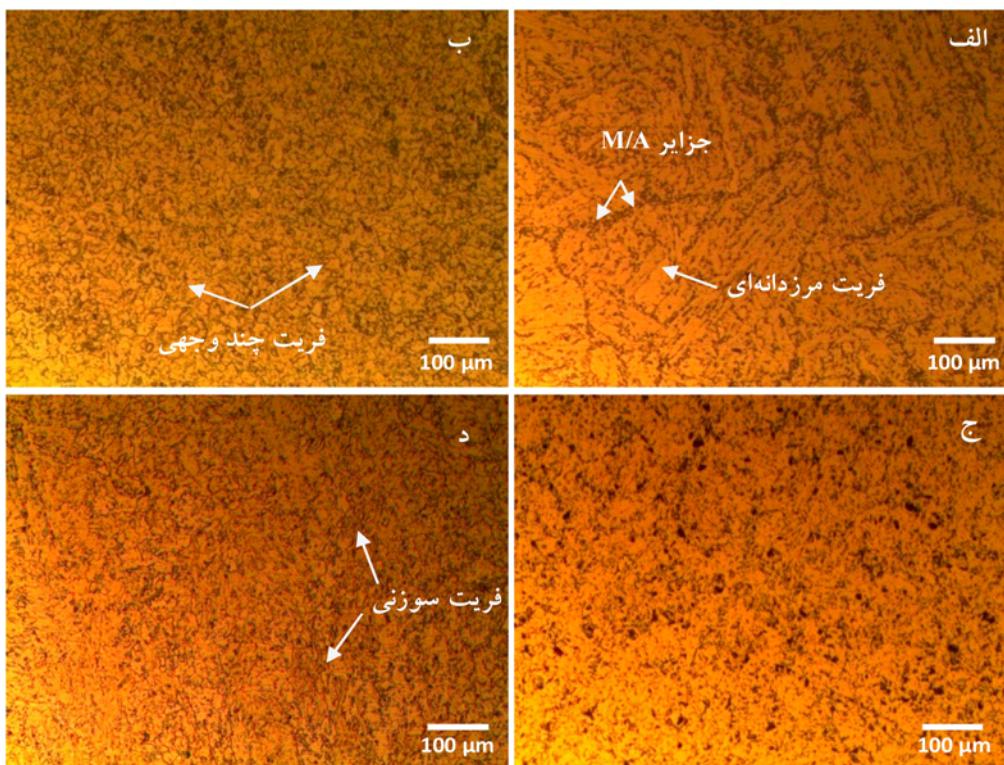


شکل ۳- ریزساختار فلز جوش ER80S-G در شرایط مختلف الف- بدون لرزش، ب- با لرزش تحت ولتاژ ۱۲ ولت،

ج- با لرزش تحت ولتاژ ۲۰ ولت و د- با لرزش تحت ولتاژ ۳۰ ولت

بنابراین سرعت سرد شدن مذاب نیز افزایش می‌یابد که این باعث کاهش زمان جهت تبدیل فریت به آستینیت می‌شود و لذا از آنجا که ادامه استحاله و تشکیل آستینیت نیازمند نفوذ است، با افزایش سرعت انجاماد و سرد شدن سریع تر حوضچه جوش، نفوذ کمتر می‌شود و مقدار آستینیت در ساختار فلز جوش به میزان بیشتری کاهش می‌یابد. افزایش فریت فلز جوش می‌تواند باعث بهبود خواص مکانیکی و کاهش حساسیت به ترک داغ فلز جوش گردد [۱۱ و ۱۲].

جوش از فریتوسکوپ و نمودار ساختاری WRC-1992 استفاده شد. نتایج در جدول (۳) نشان داده شده است. نتایج فریتوسکوپ نشان می‌دهد که با اعمال لرزش، فریت فلز جوش افزایش یافته است. در اثر انجاماد و سرد شدن سریع فلز جوش، فرست جوانه زنی آستینیت و تبدیل فریت به آستینیت کاهش می‌یابد. از طرفی با اعمال لرزش (شکل ۶-ب) به دلیل تلاطم و جابجایی بیشتر مذاب، دمای حوضچه کاهش و شیب دمایی افزایش می‌یابد.

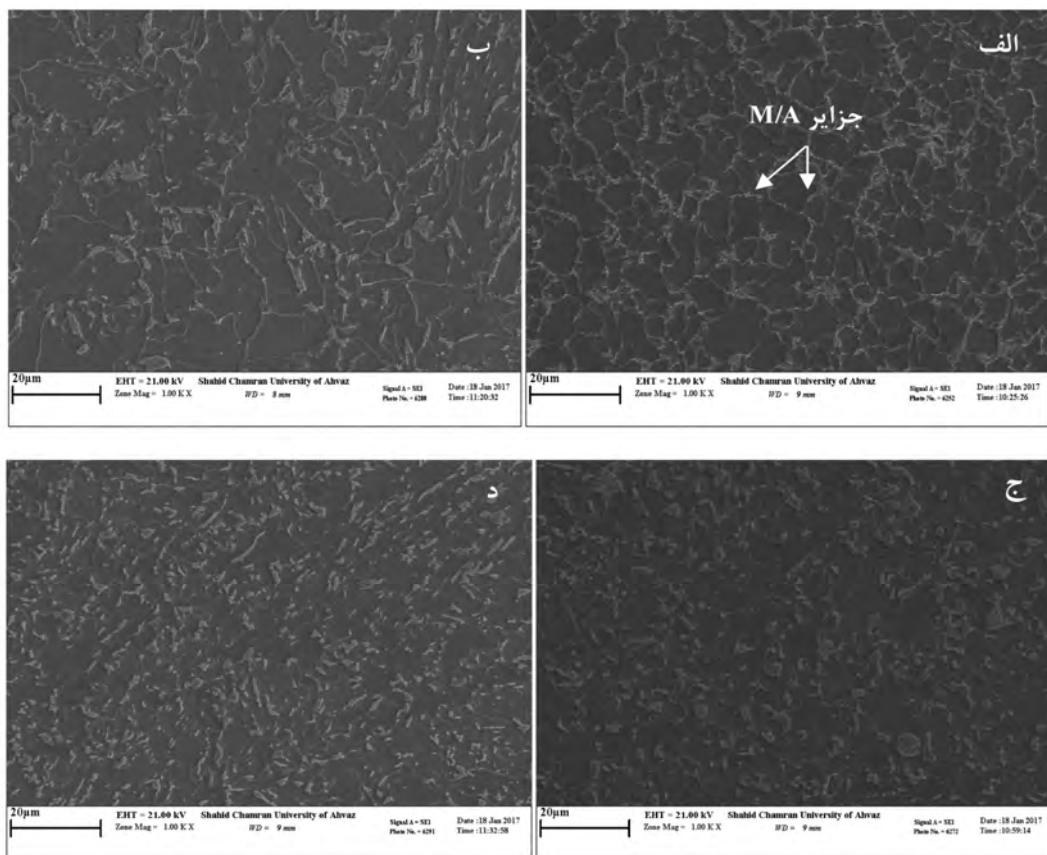

شکل ۴- تصاویر SEM از فلز جوش ER80S-G در شرایط مختلف الف- بدون لرزش، ب- با لرزش تحت ولتاژ ۱۲ ولت، ج- با لرزش تحت ولتاژ ۲۰ ولت و د- با لرزش تحت ولتاژ ۳۰ ولت

از آنجا که نرخ سرد شدن حوضچه جوش در نمونه بدون لرزش کم تر بوده است، در نتیجه استحالة آستینیت به فریت، به دلیل افزایش میزان نفوذ، کربن بیشتری به آستینیت پس زده می شود و در نهایت آستینیت باقیمانده که به جزایر M/A تبدیل می شود از کربن غنی تر می گردد و باعث ترد تر شدن مناطق M/A می شود و در نتیجه باعث کاهش مقاومت به ضربه جوش می شود [۲۰].

هم چنین در کنار جزایر M/A، وجود فریت مرزدانه ای و فریت ویدمن اشتاتن به دلیل فراهم آوردن مسیرهای آسان برای انتشار ترک، برای چقلمگی فلز جوش مضر هستند [۱۲]. با افزایش شدت لرزش به ۱۲ و ۲۰ ولت فریت چند وجهی در ساختار شکل گرفته است و جزایر M/A بصورت ریزتر و با توزیع بهتر شکل گرفته اند که این عامل باعث بهبود چقلمگی فلز جوش شده است.

### ۲-۳- مقاومت به ضربه فلزات جوش


نتایج آزمون ضربه مربوط به فلز جوش ER80S-G در جدول (۴) آورده شده است. از جدول (۴) مشاهده می شود که با اعمال و افزایش شدت لرزش الکترومغناطیس در هر سه دمای محیط، ۰°C و -۲۰°C- انرژی ضربه فلز جوش افزایش یافته است و کمترین انرژی ضربه در تمام دماها مربوط به نمونه بدون لرزش و بیشترین آن در نمونه تحت لرزش با ولتاژ ۳۰ ولت است. نتایج نشان می دهد که انرژی ضربه فلز جوش حاصل از اعمال لرزش تحت ولتاژ ۳۰ ولت در دماهای محیط، ۰°C و -۲۰°C- به ترتیب ۵۳، ۲۹ و ۳۶ درصد افزایش یافته است. همان طور که در مباحث ریز ساختاری (شکل ۴) بیان شد ریزساختار نمونه بدون لرزش شامل فریت مرزدانه ای و فریت ویدمن اشتاتن و جزایر M/A که بصورت شبکه پیوسته بوده است.

جدول ۴- نتایج آزمون ضربه فلز جوش ER80S-G در شرایط مختلف بر حسب ژول


انرژی ضربه در شرایط مختلف لرزش	انرژی ضربه در دمای محیط	انرژی ضربه در دمای صفر درجه سانتیگراد	انرژی ضربه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد
نمونه بدون لرزش	۱۴	۷	۵/۵
نمونه با لرزش ۱۲ ولت	۱۷	۸	۶
نمونه با لرزش ۲۰ ولت	۲۰	۸/۵	۶/۵
نمونه با لرزش ۳۰ ولت	۲۱/۵	۹	۷/۵

جدول ۵- نتایج آزمون ضربه فلز جوش ER309L بر حسب ژول

انرژی ضربه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد	انرژی ضربه در دمای محیط	انرژی ضربه در دمای ۲۰ درجه سانتی گراد
۹۹/۵	۱۰۴/۵	۹۹/۵
۱۰۴/۵	۱۲۴	۱۰۴/۵

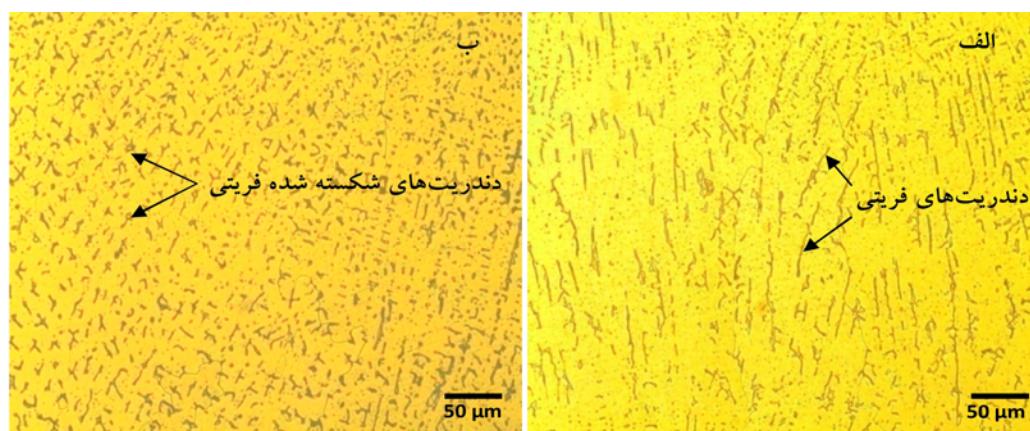


شکل ۵- تصاویر میکروسکوپ نوری از فلز جوش ER309L الف- بدون لرزش و ب- با لرزش تحت ولتاژ اعمالی ۳۰ ولت

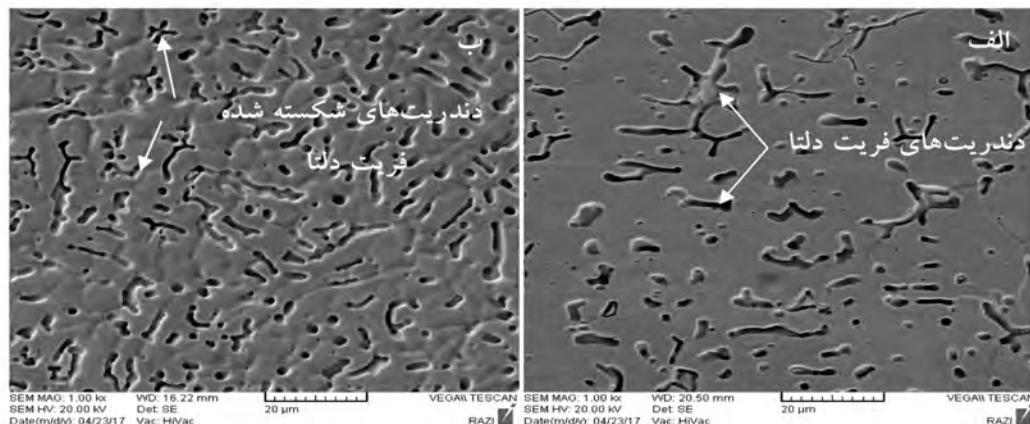

شکل ۶- تصاویر SEM از فلز جوش ER309L الف- بدون لرزش و ب- با لرزش تحت ولتاژ ۳۰ ولت

افزایش یافته است. فریت سوزنی باعث افزایش مقاومت در برابر انتشار ترک در فلز جوش می‌گردد. از طرفی اندازه و توزیع رسوبات فلز جوش نیز دارای اثرات مهمی بر انرژی ضربه فلز جوش است. بررسی‌ها نشان داده است که با کاهش

سرد شدن بیشتر حوضچه جوش و بیشتر شدن مراکز جوانهزنی و پایدار شدن جوانه‌های تشکیل شده در نمونه با لرزش ۳۰ ولت منجر به ایجاد ریز ساختار ظریف‌تر و تشکیل فریت سوزنی شده است و از این طریق چرمگی فلز جوش

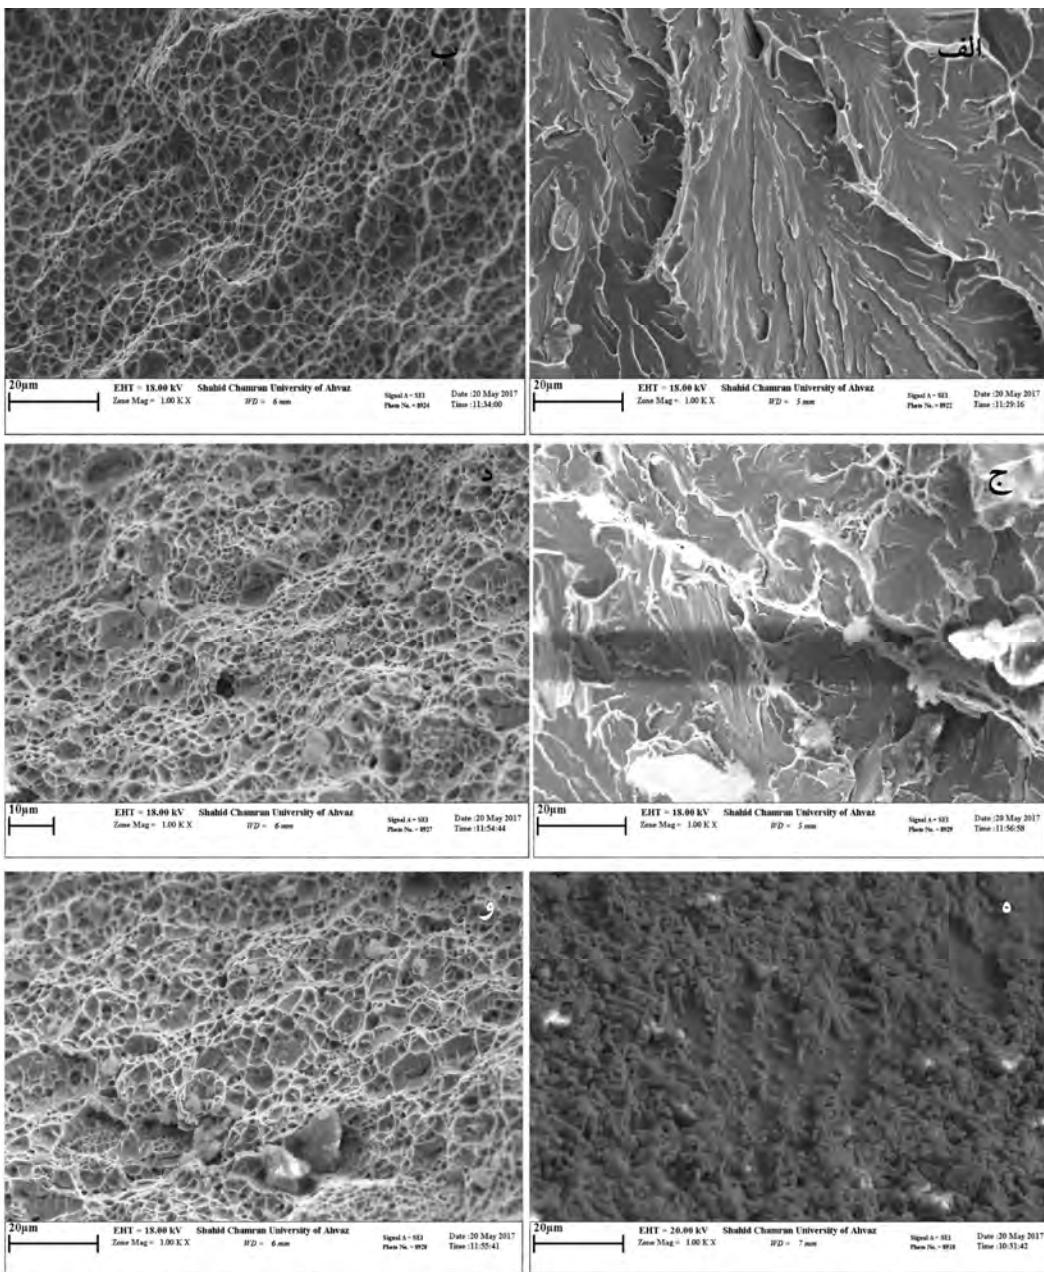


شکل ۷- تصاویر SEM از سطح مقطع شکست فلز جوش ER80S-G در شرایط مختلف الف- دمای محیط بدون لرزش، ب- دمای محیط و لرزش ۳۰ ولت، ج- دمای ۰°C و بدون لرزش، د- دمای ۰°C و لرزش ۳۰ ولت، ه- دمای ۲۰°C و بدون لرزش و- دمای ۲۰°C و لرزش ۳۰ ولت

در شکل(۸)، تغییرات فوق را تأیید می کند. تصاویر نشان می دهد که اعمال لرزش الکترومغناطیس بر اندازه و شکل دیمپل ها موثر بوده است.

جدول(۵) نتایج آزمون ضربه فلز جوش ER309L را نشان می دهد. نتایج نشان می دهد که با اعمال لرزش الکترومغناطیس انرژی ضربه فلز جوش ER309L در دمای محیط و در دمای ۲۰°C به ترتیب ۱۸ و ۵ درصد افزایش یافته است.

اندازه هی رسوبات و توزیع یکنواخت تر آنها، شرایط انتشار ترک مشکل می گردد [۱۸]. افزایش لرزش الکترومغناطیس باعث ریزتر شدن و توزیع بهتر رسوبات و لذا بهبود مقاومت به ضربه فلز جوش گردیده است. تصاویر شکست نگاری از فلز جوش ER80S-G در شکل(۸) نشان داده شده است. از شکل مشاهده می شود که با افزایش لرزش اعمال شده تمایل به شکست نرم افزایش یافته است. شکل دیمپل های موجود

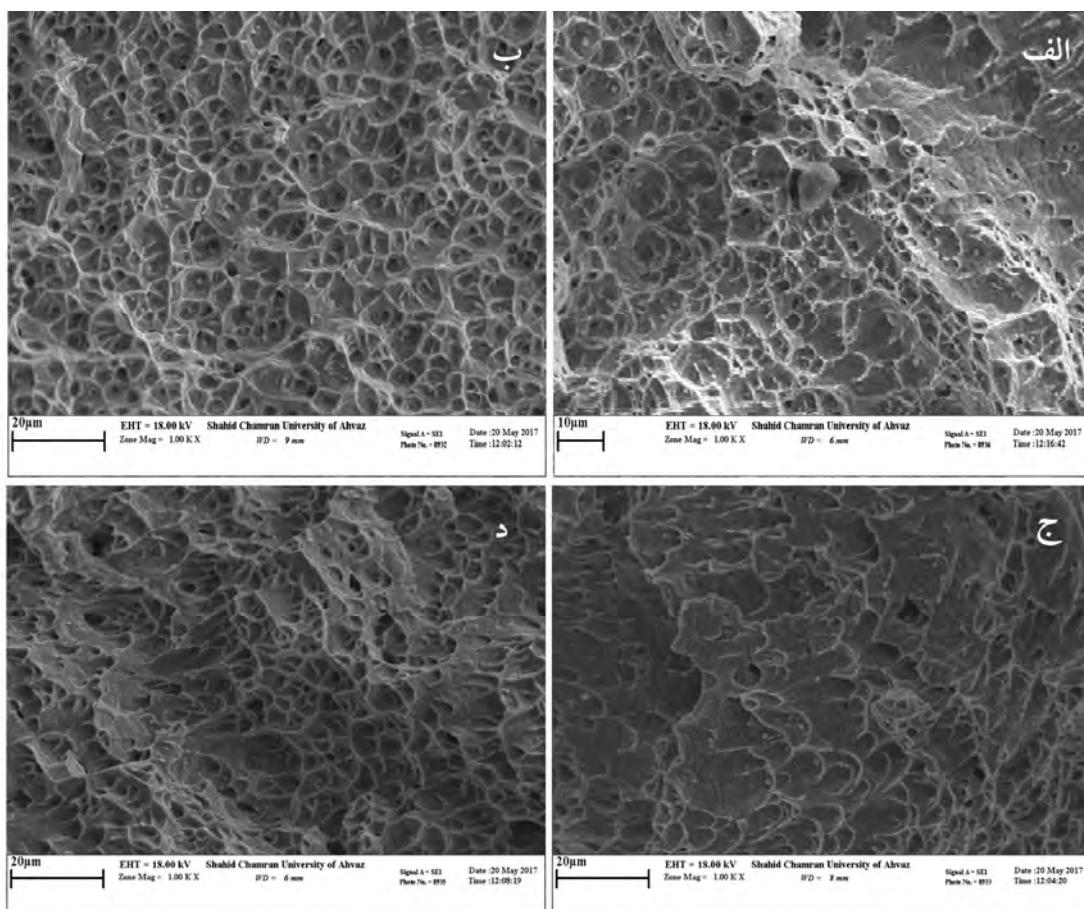

شکل ۸- تصاویر SEM از سطح مقطع شکست فلز جوش ER309L در شرایط مختلف **الف**- دمای محیط بدون لرزش **ب**- دمای محیط و لرزش ۳۰ ولت **ج**- دمای ۲۰°C و بدون لرزش **د**- دمای ۲۰°C و لرزش ۳۰ ولت

و یکنواخت و هم محوری شدن آنها می گردد [۱۹]. تشکیل دانه‌های هم محور ریز در ناحیه جوش باعث پیچیدگی ساختار و افزایش موانع در مقابل انتشار ترک می شود، و لذا باعث بهبود چقرمگی فلز جوش می گردد [۲۱و ۱۹]. از طرفی با اعمال لرزش بدلیل سریع سرد شدن فلز جوش استحاله فریت دلتا به آستینیت به تاخیر می افتد و در نتیجه لرزش باعث افزایش فریت فلز جوش می گردد. فاز آستینیت به دلیل داشتن شبکه کریستالی مکعبی وجوده مرکزدار، انعطاف پذیرتر از فاز فریت با شبکه کریستالی مکعبی مرکزدار است. که این مسئله به دلیل صفات لغزش فعل تر در شبکه کریستالی مکعبی وجوده مرکزدار نسبت به شبکه کریستالی مکعبی مرکزدار است. از این رو با افزایش فریت چقرمگی کاهش می یابد. ولی ریزشدن دندریت های فلز جوش و ایجاد دانه های هم محور ریز منجر به افزایش چقرمگی فلز جوش می گردد. در واقع

مقایسه این نتایج با جدول (۴) نشان می دهد که اعمال لرزش الکترومغناطیس اثرات بیشتری را در بهبود مقاومت به ضربه در مقایسه با ER309L داشته است که این مسئله می تواند به تشکیل فریت سوزنی در فلز جوش ER80S-G در اثر اعمال ارتعاش مربوط گردد. مشخصات ریز ساختاری فلز جوش شامل اندازه‌ی دانه‌ها، شکل، اندازه، مقدار و توزیع رسوبات و نوع و مقدار فریت بویژه فریت سوزنی بر انرژی ضربه موثر است. همانگونه که در مباحث ریزساختاری فلز جوش ER309L بیان شد، لرزش موجب شکسته شدن دندریت‌ها و افزایش ریزساختار ریز و هم محور در فلز جوش گردید. در جوشکاری ارتعاشی شکست نوک دندریت‌ها و جدا شدن دانه‌های نیمه ذوب شده باعث افزایش مراکز جوانه زنی غیرهمگن و توزیع آنها در حوضچه مذاب می گردد. افزایش محل‌های جوانه‌زنی باعث ریز شدن دانه‌ها و یکنواخت

2-Gladman.T, " The Physical Metallurgy of Microalloyed Steels". London: The Institute of Material, Ed. Illustrated, 1997.

3-Pouraliakbar. H, et al. " Prediction of HAZ with Chemical Composition and Tensile Test of X70 Pipeline steels", J. Iron. Steel Res. Int;22(5.), 2015.

4-Wei Liu, et al." Hybrid Laser-Arc Welding of Advanced High-Strength Steel", J.Mater. Process. Technol;214(12):2823–33, 2014.

5-Atabaki MM, et al. " Hybrid Laser/Arc Welding of Advanced High Strength Steel to Aluminum Alloy by using Structural Transition" insert. Mater.;75(15):120–35, 2015.

6-Fereidouni.F, Halvaei.A, Pourkia.N, "Effect of Wire Chemical Composition on Microstructure and Mechanical Properties of Submerged Arc- Welded API X70 Weld Metal". IIWC international congress on welding joining, 2009.

7-Zhang. Z, Farrar. RA," Influence of Mn and Ni on the Microstructure and Toughness of C-Mn-Ni Weld Metals ", mater. Sci. Technol 1996.

8-Barbaro. F.J, Krauklis. P, Easterling. KE, " Formation of Acicular Ferrite at Oxide Particles in Steels". Mater. Sci. Technol 1989 .

9-Nedjad. SH, Farzaneh. A, " Formation of Fine Intragranular Ferrite in Cast Plain Carbon Steel Inoculated by Titanium Oxide Nano Powder", Scr. Mater 2007.

10-Shim. JH, et al. " Nucleation of Intragranular Ferrite at Ti<sub>2</sub>O<sub>3</sub> Particle in Low Carbon Steel ". Acta Mater 1999.

11-Lippold.J.C, Kotecki.D.J, "Welding Metallurgy and Weldability of Stainless Steel", 2005.

12-Kou.S, "Welding Metallurgy", 2nd ed, John Wiley and Sons, 2003.

13-Sakthivel.P and P Sivakumar," Effect of Vibration in TIG and Arc Welding using AISI316 Stainless Steel"Int.J. Engg. Res. & Sci. & Tech. 2014.

14-watanabe.TShiroki.MYanagisawa.A Sasaki.T "Improvement of Mechanical Properties of Ferritic Stainless Steel Weld Metal by Ultrasonic Vibration". Journal Of Material Processing Technology, pp1646-1651,2010.

15-Malinowski.M, Den.G, Vink, W.J.P, " Effect of Electromagnetic Stirring on GTA Welds in Austenitic Stainless Steel ", welding research supplement , pp

این دو عامل اثر گذار در مقابل هم قرار می گیرند که در نهایت می توان دریافت که اثر ریزدانگی بر افزایش حجم فریت در نمونه با لرزش غالب آمده و منجر به افزایش چقرمگی فلز جوش می شود. شکل (۹) نتایج شکست نگاری فلز جوش ER309L را نشان می دهد. از شکل مشاهده می شود که شکست نمونه ها در دماهای محیط و -۲۰°C - ۳۰°C هر دو به صورت داکتیل صورت گرفته است. شکل و اندازه دیمپل ها در تصاویر نشان می دهد که با اعمال لرزش الکترومغناطیس تمایل به شکست نرم افزایش یافته است.

#### 4- نتیجه گیری

در این پژوهش تاثیر اعمال لرزش الکترومغناطیس تحت ولتاژهای مختلف (۰، ۱۲، ۲۰ و ۳۰) ولت بر ریزساختار و مقاومت به ضربه فلز جوش در اتصالات جوشکاری شده فولاد API X70 به روش GTAW با دو فلز پرکنده ER80S-G و ER309L مورد بررسی قرار گرفت و نتایج زیر حاصل شد.

-در اثر اعمال لرزش روی فلز جوش ER80S-G، دانه ها طریف تر و جزایر M/A ریزتر و توزیع آنها یکنواخت تر گردید. بیشترین ریزدانگی فلز جوش ER80S-G در لرزش اعمالی تحت ولتاژ ۳۰ ولت مشاهده گردید.

- در اثر اعمال لرزش الکترومغناطیس فریت فلز جوش ER309L به میزان ۱۳ درصد افزایش یافت و اندازه متوسط دندانه ها در فلز جوش از ۱۸/۱۹ μm به ۸/۰۱ μm کاهش یافت .

-اعمال لرزش الکترومغناطیس باعث افزایش انرژی ضربه فلز جوش G ER80S-G به میزان ۵۳ و ۲۹ درصد به ترتیب در دماهای محیط، ۰°C و -۲۰°C گردید.

-اعمال لرزش الکترومغناطیس باعث افزایش انرژی ضربه فلز جوش L ER309L به میزان ۱۸ و ۵ درصد به ترتیب در دماهای محیط و ۰°C و -۲۰°C گردید.

#### منابع

- 1-Kneissl. A.C, et al." HSLA Steels, Processing, Properties and Applications", Miner.Met. Mater. pp 99–105, 1992.

- 19-Zeidabadi.H, Mirdamadi.S, Godarzi.M, "Effect of Vibration During GTAW Welding on Microstructure and Mechanical Properties of Ti6Al4V", Russian Journal of Non Ferrous Metals, Vol. 56, No.2, pp 217-221, 2015.
- 20-Xu.W.W, Wang.Q.F, Pant.T, Su.H, Yang.C.F, "Effect of Welding Heat input on Simulated HAZ Microstructure and Toughness of a V-N Micro alloyed Steel", Proceedings of Sino-Swedish Structural Materials Symposium, pp 234-239, 2007.
- 21-Bala Srinivasan.P, Muthupandi.V, Dietzel.W, Sivan.V, "Microstructure and Corrosion Behavior of Shielded Metal Arc-Welded Dissimilar Joints Comprising Duplex Stainless Steel and Low Alloy Steel", Journal of Materials Engineering and Performance, Vol 15, Issue 6, pp 758-764, 2006.
- 52-59, 1990.
- 16-Dehmolaei.R.,Shamaniana.M,Kermanpur.A," Effect of Electromagnetic Vibration on the Unmixed Zone Formation in 25Cr-35Ni Heat Resistant Steel/alloy 800 Dissimilar Welds", material characterization , vol. 59, pp 1814-1817,2008.
- 17-Sampath.K, " An Understanding of HSLA-65 Plate Steels",Journal of Materials Engineering and Performance, Vol. 15(1), 2006.
- 18-Pamnani.R, Jayakumar.T, Vasudevan.M, Sakthivel.T, " Investigation on the Impact Ttoughness of HSLA Steel Arc Welded Joints ".Journal of manufacturing processes, pp 75-86, 2016.